

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von Gummiprüben "Tesnit BAM 6000 türkis" gemäß KTW-Empfehlungen 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : DONIT TESNIT d.d., Medvode, Slowenija
 Art der Proben : Flachdichtungsqualität
 Bezeichnung der Proben : "Tesnit BAM 6000 türkis"
 Art der Prüfkörper : Probepplatten
 Eingang der Proben : 26.06.2002
 Probenehmer : Auftraggeber

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur wurde vorgelegt, überprüft und bestätigt
2. Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:50 cm²/cm³

	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	GS 5 Gummi	GS 2 Gummi	nrb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	15	10	10	≤ 125
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	65	45	40	≤ 150

3. Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m ² d]	0,013	0,012	0,007	≤ 0,25
Phenole [mg/m ² d]	0,21	0,07	0,21	
Formaldehyd [mg/m ² d]	0,00053	0,00062	0,00062	
PAK [mg/m ² d]	< 0,02	< 0,02	< 0,02	

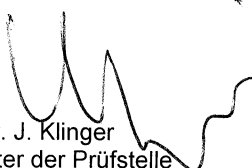
Die untersuchten Proben "Tesnit BAM 6000 türkis" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (Bgesundhbl. Jg. 86, 6. Mitt.) im Bereich Dichtungen D2. DE

Anmerkung:

Dieses Prüfzeugnis bezieht sich auf die Erstprüfung (TZW-Az.: KA 327A/02) vom 16.01.2003 und wurde nur im Kaltwasserbereich verlängert.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens am 15.01.2013.

Karlsruhe, den 17.04.2008


 Dr. J. Klinger
 Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.